


水性シリコン系石材調多彩模様ローラー仕上げ塗材

ニッペ

ジキトーンセラアートSi[®]

JKITONE CERA ART Si

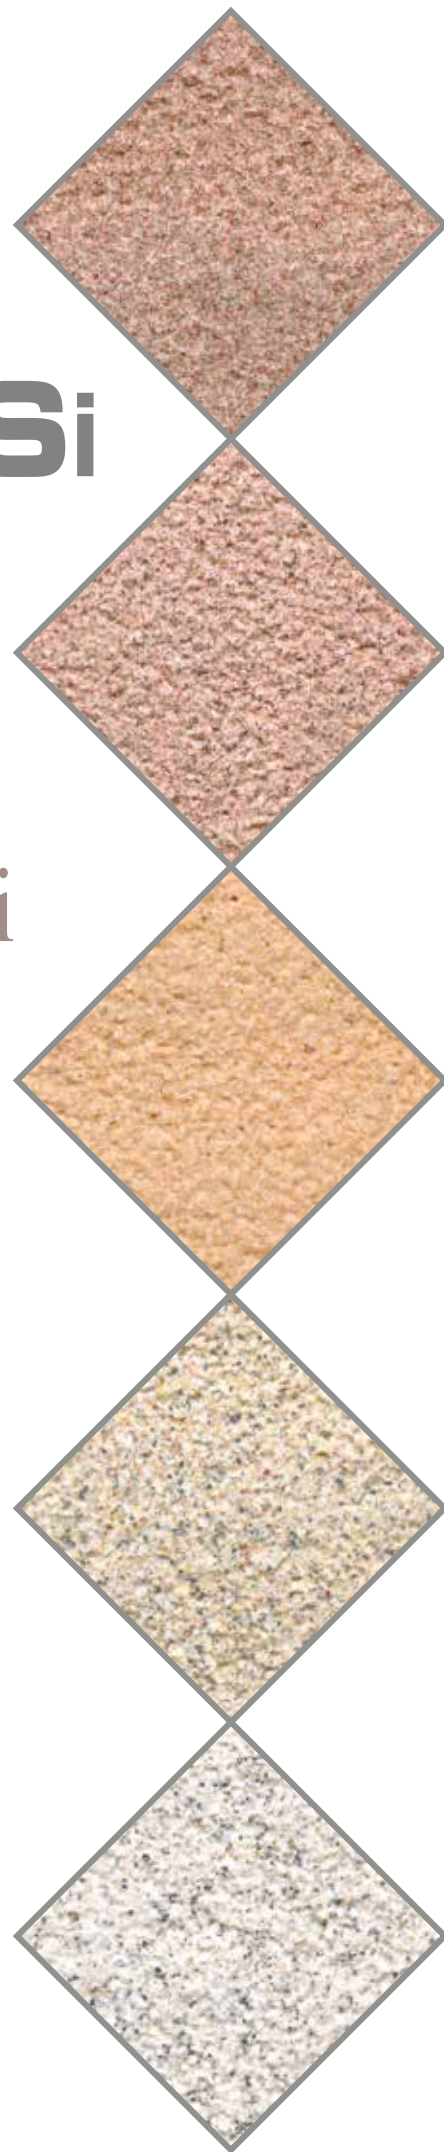

水性シリコン系石材調多彩模様ローラー仕上げ塗材

ニッペ ジキトーンセラアートSi

工程短縮と施工環境配慮を実現。ローラーで施工可能な高耐候の石材調多彩模様仕上げ塗材。

特長

①工程短縮

これまでの石材調仕上げ塗材(当社従来品)のようなトップクリヤー工程が必要なく工程短縮が可能です。

②ローラー施工

ローラーでの施工が可能なため、吹付け施工と比べ飛散が少なく、改修塗装に最適です。

③豪華な仕上がり

石材調の多彩な模様を表現した豪華な仕上がりが可能です。

④高耐久・高耐候性

上塗りの塗料には水性シリコン系樹脂に着色用セラミック骨材を配合しており、高耐久・高耐候を実現しました。

⑤低汚染性

雨水といっしょに汚れが落ちやすく、汚れが目立ちにくい構造です。オプションとして無機系超低汚染コーティング剤「ニッペ クリスタコート」をオーバーコートすることにより、さらにすぐれた低汚染性能を付与できます。

⑥ひび割れ追従性

下塗り材・上塗り材両方の微弾性機能により外壁のひび割れに追従でき、住まいの美しさを保ちます。

⑦透湿性

塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。

⑧防藻・防かび性

藻・かびの発生を防ぎ、快適で清潔な住まいを保ちます。

適用下地

- ・改修面の各種旧塗膜(石材調仕上塗材、吹付タイル、弾性タイル、アクリルリシン、その他旧塗膜)
- ・新設面の各種素材(現場打ちコンクリート、モルタル、P C、G R C、押出成形セメント板など)
- ※下塗りに先立ってシーラー(ニッペ ファイン浸透シーラーなど)を塗装してください。

用途：建物の内外壁(戸建て住宅、マンション、店舗、公共施設など)


標準塗装仕様(塗り替え)

●ジキトーンセラアートSi

工 程	塗料名	塗り回数 (回)	使用量 (kg/m ² /回)	塗り重ね 乾燥時間(23℃)	希釈剤	希釈率 (%)	塗装方法
下地改修工事	下地改修工事が必要な場合は、下地調査結果に基づいて塗装工事前に実施する。						
下地調整	活膜は残すが、膨れたり、割れたり、浮いている塗膜は入念に除去する。ほこり、よごれを除去し、清掃する。						
下塗り	ジキトーンセラアートSi 下塗材(注)	1	0.30~0.60	4時間以上	水道水	3~6	ウールローラー
			0.80~1.30			1~5	砂骨ローラー
上塗り	ベース塗り	1	1.00~1.30	4時間以上 3日以内	水道水	5~9	砂骨ローラー
	模様塗り	1	1.30~1.70	—	水道水	2~6	砂骨ローラー

※上記の各数値はすべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。
塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください(縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります)。
※旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。
※カタログに記載されている内容は一般的な環境下での施工を想定して記載されております。特別な環境や施工現場・部位に塗装される場合は、事前に必ず当社営業までご相談いただきますようお願いいたします。
(注)下地の不陸や旧塗膜の除去箇所など面調整が必要な部分はジキトーンセラアートSi下塗材を砂骨ローラーにて塗装してください。

工程写真

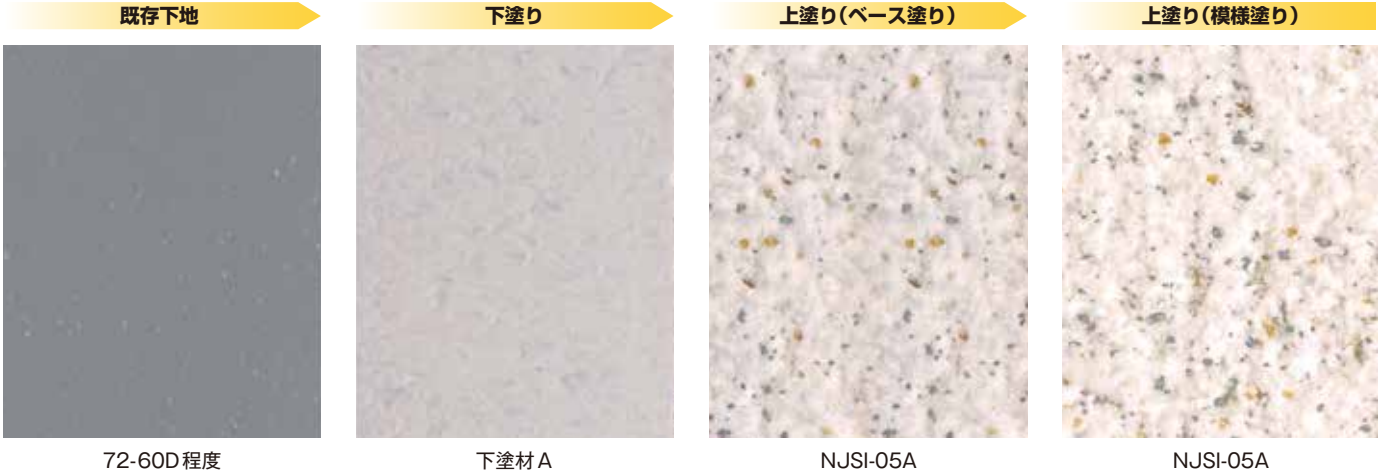

お好みに合わせてお選びいただける、表情豊かなカラーバリエーション。

▼NJSI-01A



▼NJSI-02C



▼NJSI-03E



▼NJSI-04C



▼NJSI-05A



▼NJSI-06D



▼NJSI-07F



▼NJSI-08D



▼NJSI-09D



▼NJSI-10B



▼NJSI-11B



▼NJSI-12G



▼NJSI-13D



▼NJSI-14C



▼NJSI-15H



※写真見本は印刷物のため、
実際の仕上りと色調が異なります。

■下塗り組み合わせ一覧

ジキトーンセラアート Si 上塗り色			
●NJSI-01A ●NJSI-05A ↓	●NJSI-10B ●NJSI-11B ↓	●NJSI-02C ●NJSI-14C ●NJSI-04C ↓	●NJSI-06D ●NJSI-09D ●NJSI-08D ●NJSI-13D ↓
●下塗り材 A (N-80 近似色)	●下塗り材 B (22-80C 近似色)	●下塗り材 C (19-75C 近似色)	●下塗り材 D (09-60B 近似色)

ジキトーンセラアート Si 上塗り色			
●NJSI-03E ↓	●NJSI-07F ↓	●NJSI-12G ↓	●NJSI-15H ↓
●下塗り材 E (29-70B 近似色)	●下塗り材 F (N-55 近似色)	●下塗り材 G (22-85D 近似色)	●下塗り材 H (22-50B 近似色)

容量・荷姿

荷 姿	色 相	つ や
ジキートンセラアートSi下塗材 16kg	標準色(8色)	つや消し
ジキートンセラアートSi 18kg	常備色(15色)	つや消し

施工上の注意事項（詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。）

1. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水溶成分が表面に溶出し、粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けるか、やむを得ず塗装する場合は、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。
2. 蓄熱されやすい建材（軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など）を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタック、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。
3. 塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
4. 下地の状態や形状、面積、塗料温度、塗装条件などによって、見本と色調および模様の差異を生じる可能性がありますので、塗装前に試し塗りをしてください。
5. 主原料が自然の材料を使用していますので、多少の色違いはあらかじめご了承ください。
6. 多彩塗料ですので、ロット差による多少の色相のずれはあらかじめご了承ください。
7. 仕上がり模様は、事前に試し塗りをを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
8. 塗装直後と乾燥後では若干色が異なる場合があります。
9. 窯業サイディングボードの突き合わせ部などは、動きが大きい場合があります。そのため経時でのひび割れ発生の可能性がありますので、できるだけ施工を避けてください。
10. 厚付け塗料であるため、夜間の気温が氷点下になるおそれがある場合、午後3時までに作業を終えてください。
11. 面内での塗り継ぎは、継ぎむらが発生しやすいので素早く行ってください。
12. 大壁への施工は、塗装むらを生じやすいのでできるだけ避けてください。
13. 塗装後、乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、通風の無い場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は乾燥後水拭きして除去してください。
14. 色相によっては降雨、結露によってぬれ色になる場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
15. 乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。
16. 乾燥条件によっては塗膜表面に粘着を感じるがありますが、時間とともになくなります。
17. 旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこなっておそれがあります。
18. 既存塗膜のはく離箇所は、既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
19. 改修工事にご使用の場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し溶剤膨れや縮みなどの異常が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、塗装仕様をご検討ください。
20. 風化面・吸込みの著しい下地では、ニッペ浸透性シーラー(新)、ニッペ1液ファインパーフェクトシーラー、ニッペファインパーフェクトシーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。なお、使用量は濡れ感が出るまでを目安とし、素地への吸い込み箇所がある場合はその部分を増し塗りしてください。
21. シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
22. タイル面の洗浄に使用する薬剤が塗装面に付着すると、変色や早期劣化などを生じることがありますので、この様な場合には薬剤が付着しない様に塗膜面の養生を行ってください。
23. 素地表面のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下（ケツ科学社製CH-2型で測定した場合）、または5%以下（ケツ科学社製Hi500シリーズ:コンクリートレンジで測定した場合）の条件で塗装してください。
24. 素地の乾燥は十分に行ってください。
25. 表面のごみ、ほこり、エフロレッセンス、レイタンスなどは除去し、目違い、ジャンカ、コールドジョイントなどは、樹脂入りセメントモルタルで平滑にしてください。
26. ALC面、多孔質下地、コンクリートブロック面など外部の素地において巣穴や段差などがある場合は、樹脂入りセメント系下地調整材（ニッペ1材力チオンフィラー、ニッペ1材フィラー#200）などで処理してください。（合成樹脂エマルジョンパテの使用は避けてください）。
27. 内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
28. 材齢の若いコンクリートなどセメント成分が十分に硬化していない場合、エフロレッセンスが発生するおそれがありますので、溶剤系シーラーをご使用ください。
29. 新設の押出成形セメント板、GRC板、フレキシブルボードなどは、下塗り材としてニッペ浸透性シーラー（新）、ニッペ1液ファインパーフェクトシーラー、ニッペファイン浸透シーラーをお使いください。
30. 屋外の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合、および強風時は塗装を避けてください。
31. 塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
32. 塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分にいき、火気厳禁にしてください。
33. 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
34. シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので行わないでください。やむを得ず行う場合は、シーリング材が完全に硬化した後に行うものとし、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行ってください。また、ニッペブリードオフプライマーを下塗りすることで、可塑剤移行による汚染の低減が図れますが、シーリング材の種類、使用条件などによりはく離、収縮割れが起こることがあります。
35. 笠木、天端など長時間水が滞留する箇所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので、養生シートの設置方法などに配慮し、換気を促してください。
36. 薄めすぎは隠えい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
37. 大面積の塗装では補修部分が目立つことがあります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。
38. はけ塗り仕上げとローラー仕上げが混在する場合、使用量、表面肌が異なるため若干の色相差がでますので、はけ塗りの部分は希釈を少なくして塗装してください。
39. ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。
40. 塗装方法により色相が多少変化する場合がありますので、ローラー塗りはできる限り入り隅まで入れてください。
41. 汚れ、きずなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの塗装条件を同一にしてください。
42. 塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特につや調整品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分にかくはんしてご使用ください。
43. 開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
44. 開缶後は皮張りがしやすいため、表面にうすく希釈剤を張り、ふたをしておく、皮張りを遅くすることができます。
45. 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
46. 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
47. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

- 本カタログ掲載商品の詳細な危険有害性情報や使用上の注意事項等については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
- 本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は、事前に相談ください。

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎ 011-370-3101 近畿支店 ☎ 06-6455-9608
東北支店 ☎ 022-232-6711 中国支店 ☎ 082-281-2180
関東支店 ☎ 03-5479-3614 四国支店 ☎ 0877-56-2346
北関東信越支店 ☎ 03-5479-3614 九州支店 ☎ 092-751-9861
中部支店 ☎ 052-461-1960

- 本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- ©Copyright 2026 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
- 日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-E018

AA260107H
2026年1月現在